

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT
LƯỢNG AQCERT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2021 v/v thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ giấy chỉ định năng lực chứng nhận hợp quy xây dựng số 778/QĐ-BXD ngày 21/6/2021 và quyết định đổi tên tổ chức đánh giá sự phù hợp số 913/QĐ-BXD ngày 02/8/2021 của Bộ xây dựng;
- Căn cứ QĐ.01 do Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert ban hành;
- Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn đánh giá và kết quả thăm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp quy số 1447.HQ5.AQC cho sản phẩm Cốt liệu lớn (Đá dăm) cho bê tông và vữa do Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân; Địa chỉ trụ sở: Số 126 Đường Phan Chu Trinh, Phường Thăng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk; Địa chỉ khai thác đá: Mỏ Đá Phú Xuân – Khu 2C, Mỏ D2, Xã Dray Sáp, Huyện Krông Ana Và Xã Hòa Phú, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk sản xuất phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD. Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm.

Điều 2. Khi phân phối sản phẩm ra thị trường, Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy định của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng AQCERT và các quy định liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày cấp đến ngày 14/09/2026 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ không quá 12 tháng 01 lần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ AQCert, quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 09 năm 2023

DANH MỤC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN

(Kèm theo Giấy chứng nhận số 1447.HQ5.AQC và quyết định số 041509-23/QĐ-AQC
ngày 15 tháng 09 năm 2023)

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Kích thước, mm
Cốt liệu lớn (Đá dăm) cho bê tông và vữa	0,5 x 1	5 - 10
	1 x 2	5 - 20
	2 x 4	10 - 40
	4 x 6	20 - 70

Ngày hiệu lực: 15/09/2023
Ngày hết hạn : 14/09/2026

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi



GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Số/No: 1447.HQ5.AQC

Chứng nhận sản phẩm/ *This is to certify that*

CÓT LIỆU LỚN (ĐÁ DẪM) CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA
LARGE AGGREGATE (GRADE ROCK) FOR CONCRETE AND MORTAR

Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm/ Detailed Products see attached Category

Được sản xuất tại/ *Manufactured by*

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ XUÂN
PHU XUAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ/ *address*

Số 126 Đường Phan Chu Trinh,
Phường Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
No. 126 Phan Chu Trinh Street, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

Khai thác/Excavate:

Mỏ Đá Phú Xuân – Khu 2C, Mỏ D2, Xã Dray Sáp,
Huyện Krông Ana Và Xã Hòa Phú, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
*Phu Xuan Stone quarry - Area 2C, quarry D2, Dray Sap Commune,
Krong Ana District and Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province*

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với/ *Complies with the requirements of the National Technical Standard*

QCVN 16:2019/BXD

Phương thức chứng nhận/ *Mode of certification*

Phương thức 5/ Mode 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)/ *(Circular No 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 and Circular No 02/2017/TT-BKHCN dated 31/03/2017 of The Minister of Science and Technology)*

Ngày cấp/ *Issued date* : 15/09/2023
Ngày hiệu lực/ *Valid date* : 15/09/2023
Giá trị đến/ *Expiry date* : 14/09/2026
Số quyết định/ *Decision no* : 041509-23/QĐ-AQC

Dấu hợp quy/ *CR Marks* QR Code

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code/ Check the validity of certificate by scanning QR Code

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT

AQCERT Quality Certification and Inspection Joint stock company

96 Tuy Lý Vương, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Email: Aqcercb@gmail.com

Hotline: 0905 952 099



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (LAS-XD 1026)

Địa chỉ: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.952.099 Website: www.aqcet.vn

Email: aqcetcb@gmail.com

Số: 14/15/09/23/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 15/09/2023

1. Thông tin khách hàng: Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân

Địa chỉ trụ sở: Số 126 Đường Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ sản xuất: Cụm Công Nghiệp Tân An 1 – Phường Tân An, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

2. Loại mẫu: Cốt liệu lớn (Đá dăm) cho bê tông và vữa; Kiểu loại: 4x6; Kích thước hạt: 20-70 mm

3. Kí hiệu mẫu: 144704 Số lượng: 35 kg

4. Số Biên nhận: 01/07/08/2023/AQC Ngày nhận mẫu: 07/08/2023

5. Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến


6. Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức tham chiếu	Kết quả
1	Thành phần hạt	%	TCVN 7572-2: 2006	(Xem bảng 1 và bảng 2)	(Xem bảng 1 và bảng 2)
2	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	TCVN 7572-8: 2006	< 1	0,4
3	Hàm lượng ion Cl- (tan trong axit) trong cốt liệu lớn	%	TCVN 7572-15:2006	< 0,01	0,003
4	Mác của đá dăm	Mpa	TCVN 7572-10:2006	-	121
5	Khả năng phản ứng kiềm - silic	-	TCVN 7572-14:2006	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại

- Thành phần hạt (Bảng 1)

Biểu đồ thành phần hạt (Bảng 2)

Cỡ sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót tích lũy trên sàng	Yêu cầu lượng sót tích lũy trên sàng
mm	gam	%	%	%
100	0	0	0	0
70	2294,4	7,6	7,6	0-10
40	16121,1	53,7	61,4	40-70
20	10343,8	34,5	95,9	90-100
< 20	1240,7	4,1	100,0	100
Tổng	30000g			

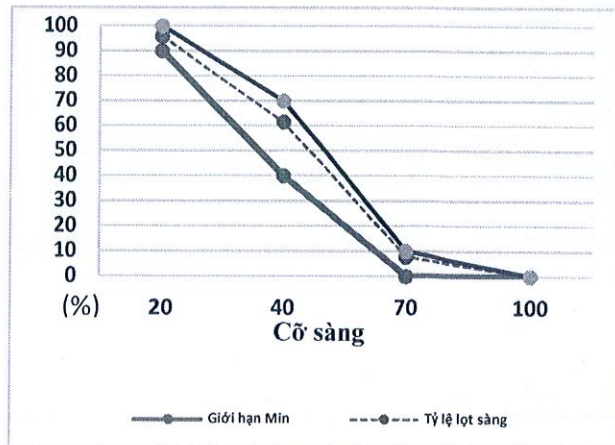

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH PHÒNG



MAI THỊ Ý KIỀU



TRẦN THỊ MỸ VI

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thí nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (LAS-XD 1026)

Địa chỉ: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.952.099 Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 13/15/09/23/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 15/09/2023


- Thông tin khách hàng: Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân
Địa chỉ trụ sở: Số 126 Đường Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ sản xuất: Cụm Công Nghiệp Tân An 1 – Phường Tân An, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Loại mẫu: Cốt liệu lớn (Đá dăm) cho bê tông và vữa; Kiểu loại: 2x4; Kích thước hạt: 10-40 mm
- Kí hiệu mẫu: 144703 Số lượng: 15 kg
- Số Biên nhận: 01/07/08/2023/AQC Ngày nhận mẫu: 07/08/2023
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức tham chiếu	Kết quả
1	Thành phần hạt	%	TCVN 7572-2: 2006	(Xem bảng 1 và bảng 2)	(Xem bảng 1 và bảng 2)
2	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	TCVN 7572-8: 2006	< 1	0,4
3	Hàm lượng ion Cl ⁻ (tan trong axit) trong cốt liệu lớn	%	TCVN 7572-15:2006	< 0,01	0,003
4	Mác của đá dăm	Mpa	TCVN 7572-10:2006	-	121
5	Khả năng phản ứng kiềm - silic	-	TCVN 7572-14:2006	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại

Thành phần hạt (Bảng 1)

Biểu đồ thành phần hạt (Bảng 2)

Cỡ sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót tích lũy trên sàng	Yêu cầu lượng sót tích lũy trên sàng
mm	gam	%	%	%
70	0	0	0	0
40	537,4	5,4	5,4	0-10
20	5651,2	56,5	61,9	40-70
10	3282,2	32,8	94,7	90-100
< 10	529,2	5,3	100,0	100
Tổng	10000g			

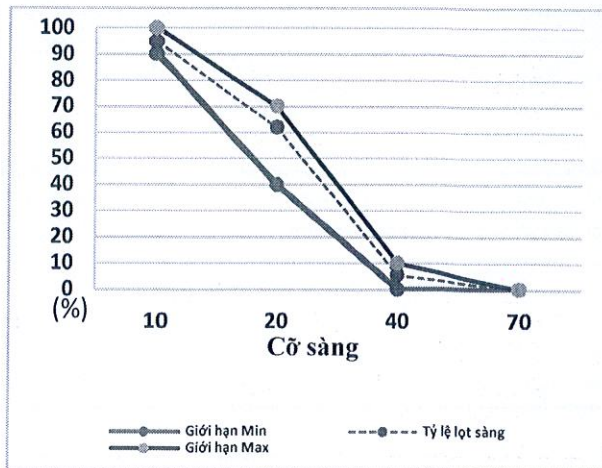

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH PHONG



MAI THỊ Ý KIỀU



TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thí nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (LAS-XD 1026)

Địa chỉ: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.952.099 **Website:** www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 12/15/09/23/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 15/09/2023


- Thông tin khách hàng: Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân
Địa chỉ trụ sở: Số 126 Đường Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ sản xuất: Cụm Công Nghiệp Tân An 1 – Phường Tân An, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Loại mẫu: Cốt liệu lớn (Đá dăm) cho bê tông và vữa; Kiểu loại: 1x2; Kích thước hạt: 5-20 mm
- Kí hiệu mẫu: 144702 Số lượng: 10 kg
- Số Biên nhận: 01/07/08/2023/AQC Ngày nhận mẫu: 07/08/2023
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức tham chiếu	Kết quả
1	Thành phần hạt	%	TCVN 7572-2: 2006	(Xem bảng 1 và bảng 2)	(Xem bảng 1 và bảng 2)
2	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	TCVN 7572-8: 2006	< 1	0,6
3	Hàm lượng ion Cl ⁻ (tan trong axit) trong cốt liệu lớn	%	TCVN 7572-15:2006	< 0,01	0,004
4	Mác của đá dăm	Mpa	TCVN 7572-10:2006	-	122
5	Khả năng phản ứng kiềm - silic	-	TCVN 7572-14:2006	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại

Thành phần hạt (Bảng 1)

Biểu đồ thành phần hạt (Bảng 2)

Cỡ sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót tích lũy trên sàng	Yêu cầu lượng sót tích lũy trên sàng
mm	gam	%	%	%
40	0	0	0	0
20	353	7,1	7,1	0-10
10	2513,0	50,3	57,3	40-70
5	1939,8	38,8	96,1	90-100
< 5	193,8	3,9	100,0	100
Tổng	5000g			

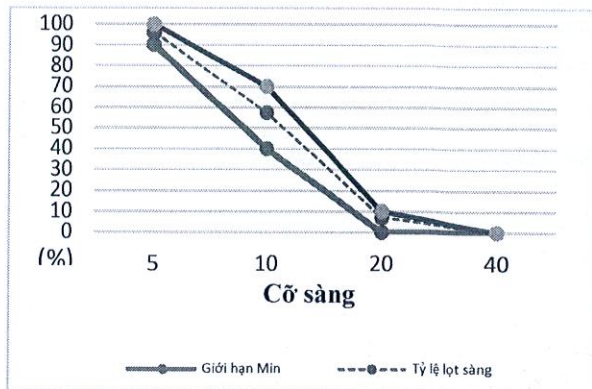

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

Trần Anh Phong



TRẦN ANH PHONG

MAI THỊ Ý KIỀU

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thí nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (LAS-XD 1026)

Địa chỉ: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0905.952.099 Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 11/15/09/23/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 15/09/2023


- Thông tin khách hàng: Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Xuân
Địa chỉ trụ sở: Số 126 Đường Phan Chu Trinh, Phường Thăng Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ sản xuất: Cụm Công Nghiệp Tân An 1 – Phường Tân An, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Loại mẫu: Cốt liệu lớn (Đá dăm) cho bê tông và vữa; Kiểu loại: 0,5x1; Kích thước hạt: 5-10 mm
- Kí hiệu mẫu: 144701 Số lượng: 10 kg
- Số Biên nhận: 01/07/08/2023/AQC Ngày nhận mẫu: 07/08/2023
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức tham chiếu	Kết quả
1	Thành phần hạt	%	TCVN 7572-2: 2006	(Xem bảng 1 và bảng 2)	(Xem bảng 1 và bảng 2)
2	Hàm lượng bụi, bùn, sét	%	TCVN 7572-8: 2006	< 1	0,5
3	Hàm lượng ion Cl ⁻ (tan trong axit) trong cốt liệu lớn	%	TCVN 7572-15:2006	< 0,01	0,002
4	Mác của đá dăm	Mpa	TCVN 7572-10:2006	-	120
5	Khả năng phản ứng kiềm - silic	-	TCVN 7572-14:2006	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại

Thành phần hạt (Bảng 1)

Cỡ sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót trên sàng	Lượng sót tích lũy trên sàng	Yêu cầu lượng sót tích lũy trên sàng
mm	gam	%	%	%
20	0	0	0	0
10	362,3	7,2	7,2	0-10
5	4407,0	88,1	95,4	90-100
< 5	593,0	11,9	100,0	100
Tổng	5000g			

Biểu đồ thành phần hạt (Bảng 2)

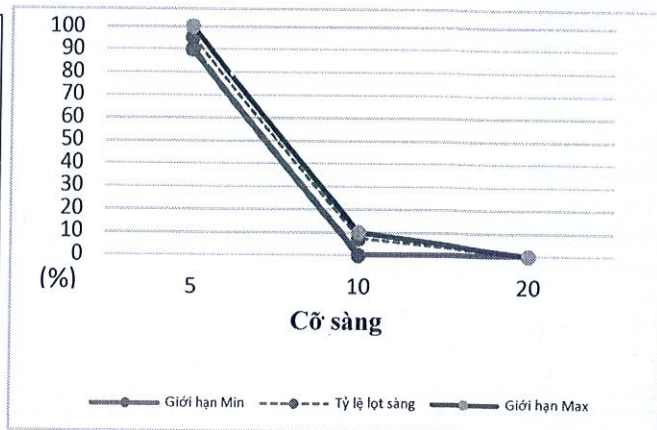

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRẦN ANH PHONG

TRƯỞNG PHÒNG



MAI THỊ Ý KIỀU

GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thí nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.